

	ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»	Атестат акредитації: 201471 від 25.09.2022р.	Протокол № 248.2.24.Бс
	10003, Житомирська обл., м. Житомир, майдан Перемоги, буд.10	Тел. (0412) 43-30-20 testmetrstandart@ukr.net	сторінка 1 сторінок 3



201471
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник випробувальної лабораторії
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»
Лариса ФЕДОРЕНКО
08.01.2024



ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 248.2.24.Бс від 08 січня 2024 року

Найменування продукції, що випробувалась (ресстр.№248): Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт фракції понад 0мм до 5мм

Назва та адреса виробника: ТОВ «Щебеневий завод «Райківський», 13333, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Райки, вул. Центральна ,22

Назва та контакти замовника: ТОВ «Щебеневий завод «Райківський», 13333, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Райки, вул. Центральна ,22

Мета випробувань: перевірка зразків на відповідність ДСТУ Б В.2.7-210:2010 «Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови» пп. 5.5-5.9; 5.13; 5.14; 5.17.1; 5.18.3

Дата отримання зразків: 11.12.2023 (акт відбору зразків № 823 від 04.12.2023 заступником директора ОС ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Грабчаком С.М.)

Дата проведення випробувань: початок 14.12.2023
кінець 08.01.2024

Методи випробувань: ДСТУ Б В.2.7-232:2010 «Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань» пп. 5; 6; 7; 11; ДСТУ Б В.2.7-71-98 "Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань» п. 4.8; ДСТУ Б В.2.7-210:2010 «Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови» п.5.18.3

Місце проведення випробувань: м. Житомир, майдан Перемоги, буд.10

Умови проведення випробувань:

температура: від 20С до 22°С,
відносна вологість: від 50% до 54%

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Ф.ВЛ.27-05



ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

10003, Житомирська обл., м. Житомир,
майдан Перемоги, буд.10

Атестат акредитації:
201471 від 25.09.2022р.

Тел. (0412) 43-30-20
testmetrstandart@ukr.net

Протокол
№ 248.2.24.БС

сторінка 2
сторінок 3

Пісок із відсівів дроблення фракції понад 0 мм до 5 мм.

Результати випробувань наведені в таблиці

№ п/ п	Назва показника, що визначається (згідно НД)	Одиниці вимірю- вання	Вимоги НД	Отримане значення	НД на методи випробувань	Показник невизначе- ності %	Відповід- ність вимогам НД
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модуль крупності ДСТУ Б В.2.7-210:2010 п. 5.5	Мк	від 1,5 до 4,0	2,9	ДСТУ Б В.2.7- 232:2010 п.5	0,01	відповідає
2	Повний залишок на ситі №63 ДСТУ Б В.2.7-210:2010 п. 5.6	%	понад 45 до 65	64,0	ДСТУ Б В.2.7- 232:2010 п.5	0,01	відповідає
3	Наявність зерен розміром від 5,0 до 10,0 мм, не більше: ДСТУ Б В.2.7-210:2010 п. 5.7	%	15	1,52	ДСТУ Б В.2.7- 232:2010 п.5	0,01	відповідає
4	Вміст зерен розміром понад 10,0 мм, не більше: ДСТУ Б В.2.7-210:2010 п. 5.8	%	5	0	ДСТУ Б В.2.7- 232:2010 п.5	0,01	відповідає
5	Вміст зерен, що проходять крізь сито № 016, не більше: ДСТУ Б В.2.7-210:2010 п. 5.9	%	25	5,9	ДСТУ Б В.2.7- 232:2010 п.5	0,01	відповідає
6	Насипна густина не менше: ДСТУ Б В.2.7-210:2010 п. 5.13	кг/м ³	1100	1440	ДСТУ Б В.2.7- 232:2010 п.11	0,03	відповідає
7	Міцність піску, що визначається за дробильністю при стиску в циліндрі щебеню фр. 5-10мм ДСТУ Б В.2.7-210:2010 п. 5.14	%	втрати маси у сухому стані для марки 1200 більше 12 до 16 вкл.	1200 13,01	ДСТУ Б В.2.7- 71-98 п. 4.8	0,04	Відповідає
8	Вміст пиловидних та глинистих часток ДСТУ Б В.2.7-210:2010 п. 5.17.1	%	фактичне значення	5,6	ДСТУ Б В.2.7- 232:2010 п.7	0,03	відповідає
9	Вміст глини у грудках ДСТУ Б В.2.7-210:2010 п. 5.17.1	%	не більше 0,35	0	ДСТУ Б В.2.7- 232:2010 п.6	0,02	відповідає
10	Вміст сторонніх забруднюючих домішок у вигляді рослинного ґрунту, деревини, каміння, шматків металу то що ДСТУ Б В.2.7-210:2010 п.5.18.3	%	0	домішки відсутні	ДСТУ Б В.2.7- 210:2010 п.5.18.3	0,06	відповідає

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Ф.ВЛ.27-05



ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

10003, Житомирська обл., м. Житомир,
майдан Перемоги, буд.10

Атестат акредитації:
201471 від 25.09.2022р.

Тел. (0412) 43-30-20
testmetrstandart@ukr.net

Протокол
№ 248.2.24.БС

сторінка3
сторінок3

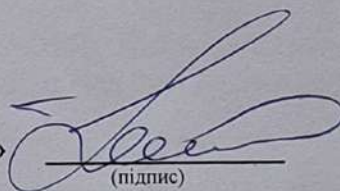
Висновок за результатами випробувань:

Представлені зразки піску із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт фракції понад 0 мм до 5 мм для будівельних робіт виробництва ТОВ «Щебеневий завод «Райківський» відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-210:2010 «Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови» пп. 5.5- 5.9; 5.13; 5.14; 5.17.1; 5.18.3

Результати стосуються зразків у тому виді, у якому їх було отримано.

Випробування виконав:

провідний інженер ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»


(підпис)

С.К. Барієва

Кінець протоколу

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Ф.ВЛ.27-05